



TALLINNA
TEHNIKAÜLIKOOL

EHITUSTOOTLUSE INSTITUUDI
EHITUSMATERJALIDE TEADUS- JA KATSELABORATOORIUM
Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor reg nr L004

Tellija:

AS Uninaks

Forelli 11
10621 TALLINN

19.05.2016

Katseprotokoll N° 524/16

Lk.1/1

Tööülesanne: Katsekehade survetugevuse määramine.

Proovi kirjeldus: Katsekehad-prismad, mõõtmetega 40x40x160 mm, tähistusega **Isevalguv põrandasegu „Põrandanaks“: vanusega 7 ja 28 päeva, à 3 tk.**

Toodud laborisse 18.05.2016 tellija poolt.


Katsetamine: Survetugevus määrati poolitatud katsekehadel EVS-EN 1015-11 nõuete kohaselt. Katsetulemused on esitatud järgnevas tabelis.

Katsetulemused:

Katsekehade tähistus	Katsekehade katsetamise kuupäev	Survetugevus, N/mm ²		
		üksik	keskm.	
Isevalguv põrandasegu „Põrandanaks“ vanusega 7 päeva	18.05.16	37,0	35,7	36,9
		35,6	38,7	
		36,6	37,9	
Isevalguv põrandasegu „Põrandanaks“ vanusega 28 päeva	18.05.16	37,1	38,7	37,2
		37,5	35,7	
		38,0	35,9	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud kuivseguproovi kohta.

Margit Rosenberg
Laboratooriumi juhataja kt.

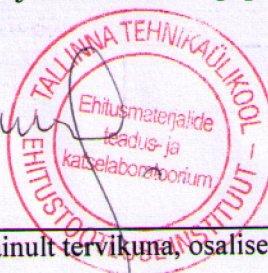

Jüri Hmelnitski
Ehitusinsener

Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.

Ehitajate tee 5
19086 Tallinn

Telefon 620 2460
Faks 620 2020

ehituslabor@ttu.ee
www.ttu.ee